


Sortieren von Laubholz nach Qualität*												
gemäss Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz (2. Auflage 2021)												
Kriterien/Bart	Bu	Ei	Es	Ah	Ki	Ul	Li	A	B	C	D	
min. Mitten Ø	●	●	●	●	●	●	●	40	35	30	25	
verwachs. Äste	●	●	●	●	●	●	●	---	< 5 cm	< 7 cm	OK	
faule Äste	●	●	●	●	●	-	●	---	---	< 5 cm	OK	
	-	-	-	-	-	●	-	---	---	< 8 cm	OK	
Beulen	-	-	-	-	●	-	-	---	---	OK	OK	
Krümmung	●	●	●	●	●	●	●	<1/m'	<2/m'	<4/m'	<6/m'	
Drehwuchs	●	●	●	●	●	●	-	<1/m'	<5/m'	<12/m'	OK	
Ringschäle oder Frostrisse	-	●	-	-	-	●	-	---	<25%Ø	<35%Ø	OK	
einf. Längsriss	-	-	-	-	-	-	-	---	---	---	OK	
Kreuzriss	●	-	-	-	-	-	-	---	OK	OK	OK	
Rotkern	●	-	-	-	-	-	-	---	<30%Ø	OK	OK	
Braunkern	-	-	●	-	-	-	-	<15%Ø	OK	OK	OK	
	-	-	-	●	-	-	-	---	<15%Ø	<15%Ø	OK	
	-	-	-	-	-	-	●	---	<15%Ø	<35%Ø	OK	
Spritzkern	●	-	-	-	-	-	-	---	---	---	OK	
	-	●	-	-	-	-	-	---	---	OK	OK	
T - Flecken	●	-	-	-	-	-	-	---	≤2/m'	≤5/m'	OK	
Faulstellen	-	●	-	-	-	-	-	---	<10%Ø	OK	OK	
	-	-	-	-	●	-	-	---	<15%Ø	<35%Ø	OK	
	-	-	-	-	-	-	●	---	---	OK	OK	
Mineraleinschl.	-	-	●	-	-	-	-	---	---	OK	OK	
Unförmigkeit	-	-	-	-	-	-	●	---	<15%	<20%	OK	

- A Rundholz von überdurchschnittlicher/ ausgezeichnete Qualität
- B Rundholz von guter bis mittlere Qualität
- C Rundholz von mittlerer bis unterdurchschnittlicher Qualität
- D Sägefähiges Holz: kann wegen seiner Merkmale nicht in die Qualitäten A, B, C aufgenommen werden
- für diese Baumart relevant
- kein Kriterium
- ! nicht zulässig
- OK zulässig
- <1/m' weniger als 1 cm pro Laufmeter
- <25%Ø weniger als 25% d. Kreisfläche/ Durchmessers

Sortieren von Nadelholz nach Qualität*												
gemäss Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz (2. Auflage 2021)												
Kriterien/Bart	Fi	Ta	Fö	LäDg	A	B	C	D				
min. Mitten Ø	●	●	●	●	40							
verwachsene Äste	●	●	-	-	---	< 4 cm	< 6 cm	OK				
	-	-	●	●	---	< 5 cm	< 7 cm	OK				
nicht verwachsene Äste (Schwarzäste)	●	●	-	-	---	< 3 cm	< 6 cm	OK				
	-	-	●	●	---	< 4 cm	< 7 cm	OK				
	-	-	-	-	---	< 3 cm	< 5 cm	OK				
Krümmung	●	●	-	-	<1/m'	<1/m'	<1/m'	<2/m'				
	-	-	●	●	<1/m'	<1/m'	<2/m'	<3/m'				
Abholzige <20 cm	●	●	-	-	---	<1/m'	<2/m'	<2.5/m'				
20 - 34 cm	●	●	-	-	---	<1.5/m'	<2.5/m'	<3/m'				
35+ cm	●	●	-	-	<1.5/m'	<2/m'	<3/m'	<4/m'				
Drehwuchs	●	●	-	-	<2/m'	<4/m'	<6/m'	OK				
erst ab Ø35+ cm	-	-	●	●	<2/m'	<4/m'	<6/m'	OK				
Jahringbreite	●	●	-	-	<6mm	<6mm	OK	OK				
Wimmerwuchs	-	●	-	-	---	<1m	OK	OK				
Buchs	●	●	-	-	---	<10%	<25%	OK				
Markrisse	●	●	-	●	<25%Ø	<35%Ø	<50%Ø	OK				
Ringschäle	●	●	-	●	---	---	<20%Ø	<35%Ø				
Harzgallen	●	-	-	-	---	2/Flä	>2=5	OK				
Exzentrizität	-	-	-	●	<10%	<20%	OK	OK				
Insektenschäden	●	●	-	-	---	---	leicht	OK				
Verfärbung	●	●	-	-	---	---	leicht	OK				
	-	-	●	-	---	---	OK	OK				
	-	-	-	●	---	---	<10%Flä	OK				

*) Ausführliche Beschreibung der Sortierung in: Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz, Ausgabe 2021, Art.-Nr. 15019 im Lignum-Shop; Preis Fr. 60.-- (www.lignum.ch)



Sortieren von Nadelrundholz nach Dimension

Einteilung nach Länge in drei Längenklassen:

L1: Kurzholz, Trämel, Schwachholz 4,0 – 6,0 m

L2: Mittellangholz 6,5 – 14,5 m

L3: Langholz 15,0 m und länger



Einteilung nach Durchmesser (ohne Rinde):

Klasse	Mittendurchmesser	minimaler Zopf-durchmesser
1a	10-14 cm	--
1b	15-19 cm	14 cm
2a	20-24 cm	18 cm
2b	25-29 cm	18 cm
3a	30-34 cm	18 cm
3b	35-39 cm	18 cm
4	40-49 cm	22 cm
5	50-59 cm	22 cm
6	> 60 cm	22 cm

Schweizer Rohholzpreise für Nadelholzsortimente
Nov. 22 bis April 23

Mittelwert (rot), Median (grün),
Quartile = mittlere 50% (schwarze Box)
N: Anzahl Preismeldungen

CHF

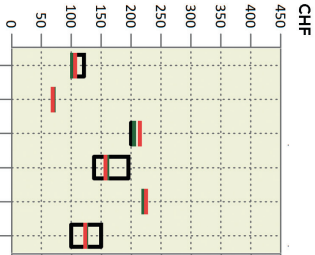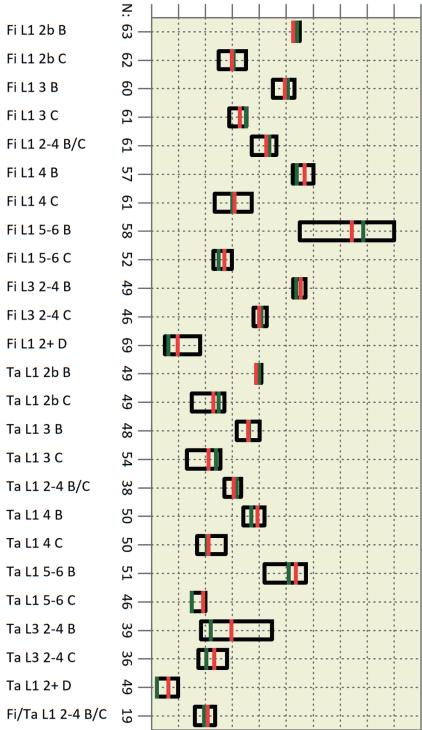

Sortieren von Laubrundholz nach Dimension

Keine Einteilung nach Länge. Die Mindestlänge beträgt 3 m

Einteilung nach Durchmesser (ohne Rinde):

Klasse	Mittendurchmesser
1a	10-14 cm
1b	15-19 cm
2a	20-24 cm
2b	25-29 cm
3a	30-34 cm
3b	35-39 cm
4	40-49 cm
5	50-59 cm
6	> 60 cm

Schweizer Rohholzpreise für Laubholzsortimente
Nov. 22 bis April 23

Mittelwert (rot), Median (grün),
Quartile = mittlere 50% (schwarze Box)
N: Anzahl Preismeldungen

CHF

